

Producteur : Carrière Matériaux Calcaire d'Alissas
Granulats : Grave concassée 0/20
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Carrière Matériaux Calcaire d'Alissas
 Carrière de la Guérite 595 route de Pontillard
 07210 Alissas
 Tel:04 75 30 58 76 Fax:04 75 64 00 32


Dossier DE/CAR099/24001 : Suivi production 2024
Demandeur : Jean marie SERPETTE
Analysé par : PONTET Fabien

R.E. Numéro 4

Prélèvement n° 53.24/0027	prélevés le 05/02/2024
Lieu	Carrière
Origine	Stock en cours de constitution
Mode	Pelle à bord
Conformité	Conforme
Laboratoire	Labo Principal Chassieu - 7 av. L. Blériot - 69680 CHASSIEU
Prélevé par	PONTET Fabien
Référence	EN 13285 Graves non traitées : GNT3 0/20
Observations internes	Matériau conforme aux spécifications de la norme NF EN 13285 - GNT3 0/20. Matériau conforme aux spécifications de la norme NF P 18-545 Article 7 - Code B code a. Matériau classé R21 assimilable D21 suivant le GTR, utilisable en CDF.
Commentaires	GNT 0/20 Secondaire.

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme / Référentiel
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène (0/2)		1.5 g/kg		0.5	NF EN 933-9
Essai au bleu de méthylène (0/2) rapporté à la fractio		0.36 g/kg			NF EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve ventilée		1.6 %			EN 1097-5
Valeur de bleu méthylène d'un sol		0.06 g/100g sol			NF P 94-068
Proportion de 0/5mm dans 0/50mm		47 %			

Analyse granulométrique				
Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
28.000	100	100	100	
25.000		100		
20.000	85	99	99	
16.000		92		
14.000		85		
12.500		82		
10.000	55	71	85	
6.300		54		
5.000		47		
4.000	35	40	65	
2.000	22	25	50	
1.000	15	15	40	
0.500	10	10	35	
0.080		5		
0.063	4.0	4.4	9.0	

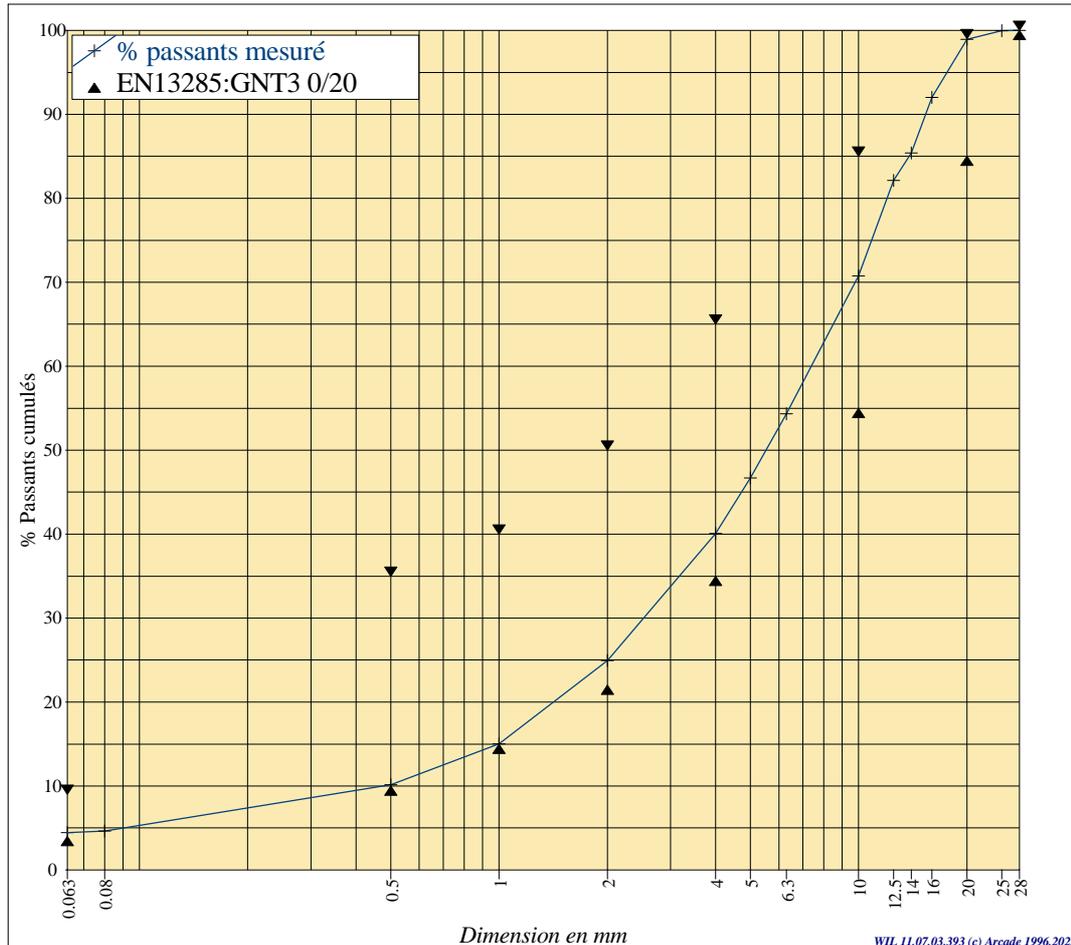

PONTET Fabien
 Technicien de Laboratoire

